


**AŞAĞIDAKİ GRAFİK EFEKLİ FDY İPLİKLERİN BOYANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN REÇETE ÖRNEĞİDİR
HER FİRMA KENDİ ŞARTLARINA UYGUN OPTIMUM REÇETİYİ BU GRAFİĞİ BAZ ALARAK OLUŞTURABİLİR.**

BOYAMA VE YIKAMA REÇETESİ

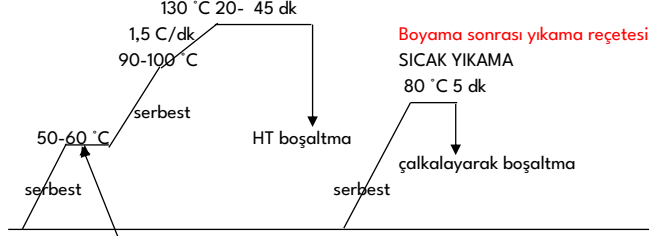

BOYA YARDIMCI KİMYASALLARI
VE BOYALAR
Dispergator - Egalizator:1 - 2 gr/lit
Oligomer önleyici :1gr/lit
Asit tampon : Ph 4,5 - 5
Hava Alıcı - Köpük Kesici:1 gr/lit
Boyar Madde: % 0,4

**GRAFİK AÇILIMI: 50-60 DERECEYE SERBEST ÇIKIŞ, BOYARMADDE VE YARDIMCI KİMYASAL MADDE İLAVESİ, 90 -100 DERECEYE SERBEST ÇIKIŞ,
130 DERECEYE 1,5 DERECE/DAKİKA HIZLA ÇIKIŞ, RENGE GÖRE 20 İLE 45 DAKİKA ARASI BOYADA BEKLEME VE HT (SICAK) BOŞALTMA.
BOYAMA SONRASI 80 DERECE 5 DAKİKA SICAK YIKAMA YAPILIR.**

NOT: KUMAŞLARI BOYAMADAN DİREK YIKAMA YAPARAK EFEKT ALMAK İSTEYEN MÜŞTERİLERİMİZE YUKARIDAKİ 135 DERECEDE BOYAMA REÇETESİNİ , BOYA VERMEDEN , UYGULAMASI TAVSİYE EDİLİR.